



COLLE RAPIDE POUR LA RÉPARATION DES PARE-CHOCS EN PLASTIQUE

1

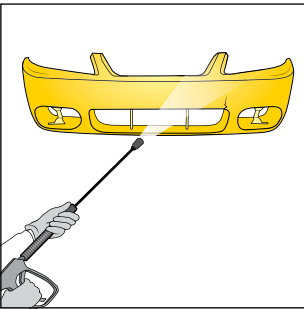


Rincer la partie avant et arrière de la pièce avec un nettoyeur haute pression

2

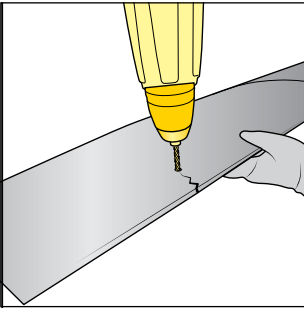


Percer un trou à l'extrémité de la fissure sur la face avant

3

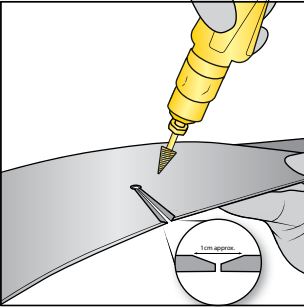


Fraiser une rainure en V (environ 1 cm de large) sur les bords latéraux, côté avant

4

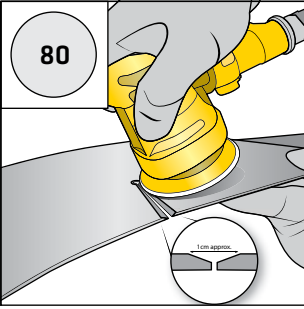

Poncer la surface de la rainure en V avec du papier de verre de grain 80

5

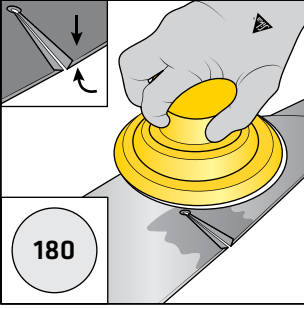


Poncer les surfaces avant et arrière avec du papier de verre de grain 180

6




Nettoyer minutieusement toute la zone de travail avec Sika® Cleaner G+P, en veillant à ce qu'elle soit entièrement sèche et exempte d'humidité

7

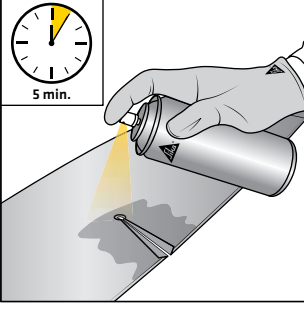


Vaporiser une fine couche de Plastic Primer des deux côtés et laisser sécher pendant 5 min ¹⁾

8

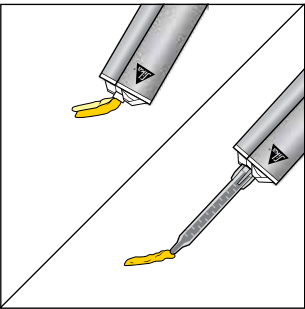


Avant de fixer le mélangeur, extruder le matériau jusqu'à ce que les deux parties A et B s'écoulent uniformément

9

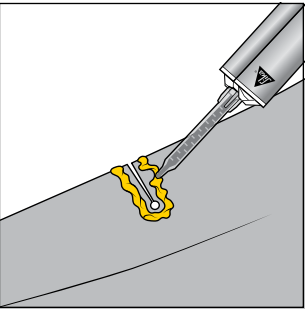


Fixer le mélangeur statique et extruder à nouveau afin d'assurer un mélange homogène

10

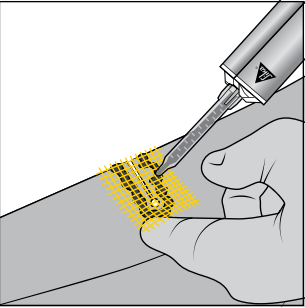


Appliquer la colle autour de la fissure, sur la face arrière de la pièce

11

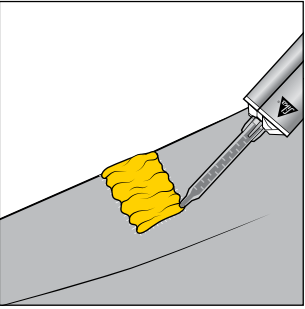


Positionner le filet de renforcement prédécoupé dans la colle

12

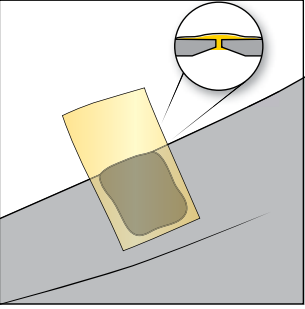


Appliquer la colle sans bulles sur le film du filet de renforcement jusqu'à ce qu'il soit entièrement recouvert

13

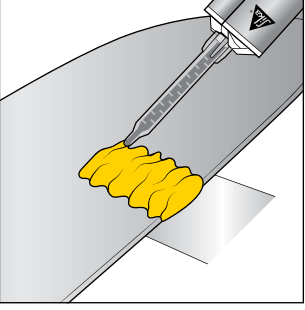


Recouvrir la colle avec le film de modelage Sika

14

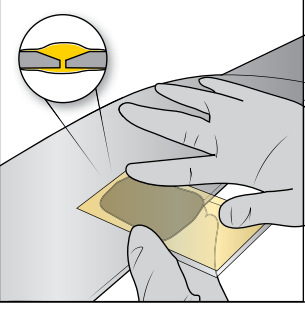

Étaler la colle à la spatule ou manuellement du centre vers les bords pour éviter les cloques

15

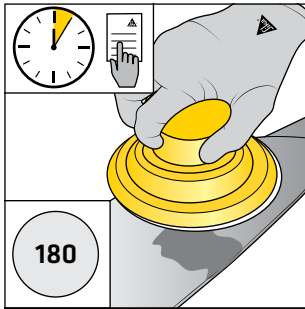

Une fois la surface durcie, poncer la surface et suivre les instructions OEM ou celles du fabricant de peinture pour la suite du processus de réparation.



TEMPS OUVERT

3:30

PONÇABLE APRÈS

30:00

COLLE RAPIDE SikaForce®-301	
Réf. art.	736294
Temps ouvert ¹⁾	3,5 min
Séchage à cœur ¹⁾	15 min
Ponçable après ¹⁾	30 min
Contenu	50 ml + 3 mélangeurs
Rapport de mélange	1:1
Couleur	Noir

ACCESSOIRES	Réf. art.	Contenu	Contenu de la boîte
Sika® Cleaner G+P	923626	750 ml	12 pcs
SikaForce®-300 Primer	736000	200 ml	6 pcs
Film de modelage Sika	505296	360 cm	30 pcs
Filet de renforcement Sika	505297	360 cm	20 pcs
Sika Mixer Quadro 73 mm	751521	12 pcs / sachet	20 sachets
Pistolet distributeur Sika	512113	-	1

¹⁾ Tous les temps indiqués sont donnés pour une température de 23 °C (température ambiante et du substrat). Le comportement de durcissement du produit dépend de la température et augmente avec la température et inversement. La vitesse de durcissement peut être accélérée en utilisant des lampes infrarouges ou des fours. Veiller toutefois à ce que la colle appliquée ne chauffe pas à plus de 50 °C, une température plus élevée pouvant entraîner la formation de cloques.

Nos conditions générales de vente les plus récentes s'appliquent. Veuillez consulter les dernières fiches techniques locales avant toute utilisation.

www.sika.fr

BUILDING TRUST

Sika Services AG / Industrie / Après-vente / Réparation de pare-chocs en plastique / 05/2026